



پرشین بتن جم


بزرگترین تولید کننده قطعات بتنی پیش ساخته در ایران

آزمایشگاه کنترل کیفیت

شماره آزمایش: PBJ-00-15
کد محصول: 504015
محل نمونه برداری: دیوی خط تولید ۱
تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۶

مشخصات فنی محصول

نام و نوع محصول:	جدول بتنی پیش ساخته نیم شیب
ابعاد اسمی جدول (mm):	500*400*125
میزان پخی (mm):	150
عرض فوقانی (mm):	110
حداقل مقاومت اصطکاکی:	-
رده مقاومت سایشی:	H
رده مقاومت خمشی:	S
رده مقاومت در برابر عوامل جوی:	B
رده مقاومت فشاری (استوانه ای):	C30
سطح جدول:	زبر
روش تولید:	V

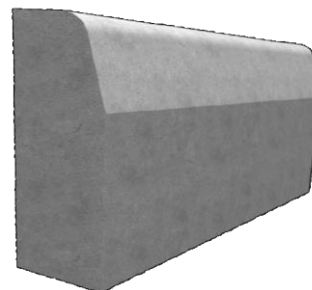

گزارش نتایج آزمون جدول بتنی مطابق با استاندارد ملی ۱۲۷۲۸ ایران

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	حدود قابل قبول	نتیجه آزمون	وضعیت قبول - مردود	روش آزمون
۱	ابعاد (mm)	۱-۱- طول (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	500	قبول
		۲-۱- طول (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	502	قبول
		۳-۱- حداکثر اختلاف اندازه در طول	طبق بند ۳-۳-۵	2	قبول
		۴-۱- ارتفاع (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	400	قبول
		۵-۱- ارتفاع (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	401	قبول
		۶-۱- حداکثر اختلاف اندازه در ارتفاع	طبق بند ۳-۳-۵	1	قبول
		۷-۱- عرض فوقانی (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	110	قبول
		۸-۱- عرض فوقانی (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	113	قبول
		۹-۱- حداکثر اختلاف اندازه در عرض فوقانی	طبق بند ۳-۳-۵	3	قبول
		۱۰-۱- عرض کف (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	124	قبول
		۱۱-۱- عرض کف (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	125	قبول
		۱۲-۱- حداکثر اختلاف اندازه در عرض کف	طبق بند ۳-۳-۵	2	قبول
		۱۳-۱- طول پخی (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	150	قبول
		۱۴-۱- طول پخی (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	150	قبول
		۱۵-۱- حداکثر اختلاف اندازه در طول پخی	طبق بند ۳-۳-۵	0	قبول
۲	زاویه انحراف سطحی (mm)		طبق بند ۳-۸	40	-
۳	ضخامت لایه رویه (mm)		طبق بند ۵-۱	-	-
۴	تخت بودن و انحنا (mm)	۴-۱-۴- تقعر (حداکثر)	طبق جدول ۱	0	قبول
۴-۱-۴- تحدب (حداکثر)		طبق جدول ۱	0	قبول	
۵	جذب آب کل (%)				
۶	مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدگی	۶-۱- نمونه منفرد (حداکثر)	طبق جدول ۲-۲	0,313	قبول
۷	مقاومت خمشی	۶-۲- میانگین	طبق جدول ۲-۲	0,272	قبول
		۶-۷- نمونه منفرد (حداقل)	طبق جدول ۳	3,72	قبول
۸	مقاومت سایشی (mm)	۶-۷- میانگین	طبق جدول ۳	3,98	قبول
		(حداکثر)	طبق جدول ۴	14,0	قبول
۹	مقاومت اصطکاکی سطح پرداخت نشده (USRV)				
۱۰	وضعیت ظاهری				
۱۱	نشانه گذاری				
۱۲	وزن مخصوص (gr/cm ^۳)				
۱۳	مقاومت فشاری استوانه ای (N/mm ^۲)	۱۳-۱- نمونه اول X _۱	جدول ر-۳	36,0	قبول
		۱۳-۲- نمونه دوم X _۲	جدول ر-۳	37,1	قبول
		۱۳-۳- نمونه سوم X _۳	جدول ر-۳	36,4	قبول
		۱۳-۴- میانگین سه نمونه X̄	جدول ر-۳	36,5	قبول
		۱۳-۵- مقاومت کمینه X _{min}	حدود ر-۳	36,0	قبول

توضیحات: -

نتایج آزمون فوق در تمام موارد با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷۲۸ مطابقت دارد

مدیر کنترل کیفیت

تایید کننده

آزمون کننده