



پرشین بتن جم


بزرگترین تولید کننده قطعات بتنی پیش ساخته در ایران

آزمایشگاه کنترل کیفیت

شماره آزمایش: PBJ-00-02
کد محصول: 504015
محل نمونه برداری: دیپوی خط تولید ۱
تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

مشخصات فنی محصول

نام و نوع محصول:	جدول بتنی پیش ساخته نیم شیب
ابعاد اسمی جدول (mm):	500*400*150
میزان پخی (mm):	150
عرض فوقانی (mm):	110
حداقل مقاومت اصطکاکی:	-
رده مقاومت سایشی:	H
رده مقاومت خمشی:	S
رده مقاومت در برابر عوامل جوی:	B
رده مقاومت فشاری (استوانه ای):	C30
سطح جدول:	زبر
روش تولید:	V

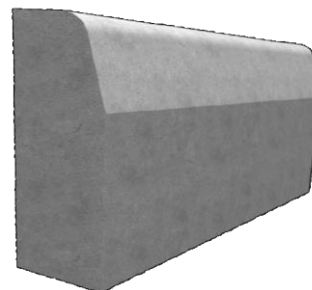

گزارش نتایج آزمون جدول بتنی مطابق با استاندارد ملی ۱۲۷۲۸ ایران

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	حدود قابل قبول	نتیجه آزمون	وضعیت قبول - مردود	روش آزمون
۱	ابعاد (mm)	۱-۱- طول (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	استاندارد ملی ۱۲۷۲۸ ایران
		۲-۱- طول (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۳-۱- حداکثر اختلاف اندازه در طول	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۴-۱- ارتفاع (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۵-۱- ارتفاع (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۶-۱- حداکثر اختلاف اندازه در ارتفاع	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۷-۱- عرض فوقانی (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۸-۱- عرض فوقانی (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۹-۱- حداکثر اختلاف اندازه در عرض فوقانی	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۱۰-۱- عرض کف (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۱۱-۱- عرض کف (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۱۲-۱- حداکثر اختلاف اندازه در عرض کف	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۱۳-۱- طول پخی (حداقل)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۱۴-۱- طول پخی (حداکثر)	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
		۱۵-۱- حداکثر اختلاف اندازه در طول پخی	طبق بند ۳-۳-۵	قبول	
۲	زاویه انحراف سطحی (mm)	طبق بند ۸-۳	40	-	
۳	ضخامت لایه رویه (mm)	طبق بند ۱-۵	-	-	
۴	تخت بودن و انحنا (mm)	۱-۴- تقعر (حداکثر) ۱-۴- تحدب (حداکثر)	طبق جدول ۱ طبق جدول ۱	قبول قبول	
۵	جذب آب کل (%)	طبق جدول ۱-۲	5,9	قبول	
۶	مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدگی	۱-۶- نمونه منفرد (حداکثر) ۲-۶- میانگین	طبق جدول ۲-۲ 0,192	قبول	
۷	مقاومت خمشی	۱-۷- نمونه منفرد (حداقل) ۲-۷- میانگین	طبق جدول ۳ 3,84	قبول	
۸	مقاومت سایشی (mm)	طبق جدول ۴	13,4	قبول	
۹	مقاومت اصطکاکی سطح پرداخت نشده (USRV)	طبق بند ۵-۳-۵	قابل قبول	قبول	
۱۰	وضعیت ظاهری	طبق بند ۴-۵	قابل قبول	قبول	
۱۱	نشانه گذاری	طبق بند ۷	دارد	قبول	
۱۲	وزن مخصوص (gr/cm³)	-	2,32	-	۷۵۱۶ ملی ایران
۱۳	مقاومت فشاری استوانه ای (N/mm²)	۱-۱۳- نمونه اول X1	جدول ۳-۳	قبول	استاندارد ملی ۱۲۳۰۶ و ایران ۳-۱۶۰۸
		۲-۱۳- نمونه دوم X2	جدول ۳-۳	قبول	
		۳-۱۳- نمونه سوم X3	جدول ۳-۳	قبول	
		۴-۱۳- میانگین سه نمونه X	جدول ۳-۳	قبول	
		۵-۱۳- مقاومت کمینه Xmin	جدول ۳-۳	قبول	

توضیحات: -

نتایج آزمون فوق در تمام موارد با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷۲۸ مطابقت دارد

مدیر کنترل کیفیت

تایید کننده

آزمون کننده